


**MASSE AU M<sup>2</sup> DE CARREAUX STANDARDS - ( 3 carreaux au M<sup>2</sup> )**Rapport de mélange E/P = 0,85

EPAISSEUR CARREAU EN MM	50	60	70 PLEIN	70 CREUX	80 PLEIN	80 CREUX	100 PLEIN	100 CREUX
DIM. 666 x 500 mm								
Masse plâtre sec en Kg/M <sup>2</sup>	40,8	48,8	57,6	43,2	65,6	50,45	82,4	60
Masse eau en Kg/M <sup>2</sup>	34,68	41,48	48,96	36,72	55,76	42,88	70,04	51,00
Masse carreaux verts au m <sup>2</sup>	75,48	90,28	106,56	79,92	121,36	93,33	152,44	111,00
Masse eau de cristallisation (16,5% du poids plâtre sec)	6,73	8,05	9,50	7,13	10,82	8,32	13,60	9,90
Masse eau résiduelle dans carreaux (4 à 5% max. du poids plâtre sec)	1,63	1,95	2,30	1,73	2,62	2,02	3,30	2,40
Total masse d'eau restante au m <sup>2</sup> après séchage	8,36	10,00	11,81	8,86	13,45	10,34	16,89	12,30
Masse d'eau à évaporer au séchage	26,32	31,48	37,15	27,86	42,31	32,54	53,15	38,70
Masse carreaux secs au m <sup>2</sup>	49,16	58,80	69,41	52,06	79,05	60,79	99,29	72,30
Masse pour un seul carreau sec	16,39	19,60	23,14	17,35	26,35	20,26	33,10	24,10



**GYPSTONNE**  
équipement plâtrière

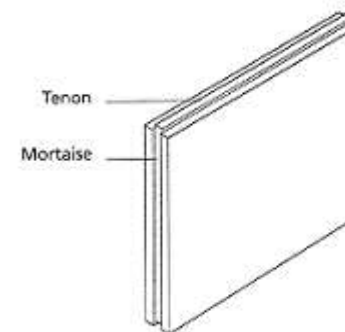

SAS au capital de 10 000 Euros 2 bis, Chemin des Trois Villes 77 230, THIEUX, France  
Tél. 01 60 35 36 10 – Fax 01 60 35 36 13 E-mail: [gypsotonne@orange.fr](mailto:gypsotonne@orange.fr) Site: [www.gypsotonne.com](http://www.gypsotonne.com)  
TVA N° FR 96 517 825 410 SIREN 517 825 410 INSEE G 9501 7448225